

# Osnove o materijalima za ispune koje bi zaista morali znati

Stjecanje prvih stomatoloških znanja u vrijeme kad se na stomatološkom tržištu gotovo svakodnevno pojavljuju novi materijali, može za posljedicu imati određena "traumatska" iskustva koja najviše dolaze do izražaja, naravno, kad se spremi ispit. Javljuju se klasična pitanja o podjelama materijala, razlikama u sastavu, ispravnom načinu rada. Ako odgovor na ta pitanja niste našli do ispita, a istog ipak nekako riješili u svoju korist, sretni ste jer ste se riješili brige i problema. No, problemi se nastavljaju i kasnije kad se polako staje na vlastite noge, stavljuju dva čarobna slova ispred imena, pločica na vrata i ono najljepše, šuškava zadovoljština u džepove. Kvaliteta i zadovoljština u radu u mnogome ovisi o izboru materijala za rad i načinu rada s njima. Bilo bi dobro sve nedoumice u vezi toga riješiti prije ispita i samostalnog rada, jer zapamtite: najgore je učiti na vlastitim greškama, a svaki dug u neznaju biti će Vam naplaćen groznim kamataima. Svrha ovog članka jest sistemom pitanja - odgovori uputiti Vas u osnove suvremenih materijala za izradu ispuna. VAŽNO: Neka Vam ovo bude nadopuna predavanjima i osnovnim udžbenicima, a ne osnova za učenje.

## 1. Kako se dijele suvremeni restaurativni materijali s obzirom na kemijski sastav?

S obzirom na kemijski sastav, materijali za direktnu izradu ispuna dijele sa na materijale na tzv. staklenionomerne osnovi i na materijale na kompozitnoj osnovi (tablica 1).

## 2. Koji su materijali na staklenionomerne osnovi?

To su materijali što se sastoje od praška i tekućine. Prašak sadrži kalcijsko-aluminijuske fluoro silikatne čestice stakla, dok je tekućina obično poliakrilna kiselina, ali može biti i kopolimer akrilne i maleične, odnosno akrilne i itakonske kiseline (više pročitati u Šutalo i sur. "Patologija tvrdih zubnih tkiva"). Ovoj skupini pripadaju: konvencionalni staklenionomeri, visoko viskozni staklenionomeri, metalima pojačani staklenionomeri, smolom modificirani staklenionomeri (tablica 1).

## 3. Što su to konvencionalni staklenionomeri?

Vrsta cementa koja se svezuje acido-baznom reakcijom (uobičajeni naziv "kemijskim putem"). S obzirom na kliničku primjenu razlikujemo:

- a) tip I za cementiranje *inlaya* i krunica
- b) tip II za ispune
- c) tip III za podloge i pečaćenje fisura

STAKLENOIONOMERNI CEMENTI (SIC) (sadržana voda)	KOMPOZITI (bez sadržaja vode)
konvencionalni SIC	hibridni kompoziti
metalima pojačani SIC	kompoziti s mikropunjilom
visokoviskozni SIC	kompomeri
smolom modificirani SIC	polikiselinama modificirani smole

Tablica 1. Slikeveni materijali za izradu ispuna (Modificirano početni listak u "Materijalima Putinjagovića i sur.")

Doc. dr. sc. Božidar Pavelić  
Zavod za dentalnu patologiju  
Stomatološki fakultet  
Sveučilište u Zagrebu

## 4. Što su visoko viskozni staklenionomeri?

Ovi materijali mogli bi se, prema primjeni, svrstati u tip II ili tip III. No, zbog specifičnosti građe i načina primjene svrstani su u zasebnu skupinu. U samom imenu materijala vidi se da im je osnovna karakteristika veliko zasićenje i kompaktnost. Prema planu Svjetske zdravstvene organizacije bili su zamišljeni kao materijali za terapiju karijesa u tzv. ART programu za zbrinjavanje karijesa.

## 5. Što je to ART program za zbrinjavanje karijesa?

ART ili *atraumatic restorative treatment* je program zamišljen za zbrinjavanje karijesa u zemljama trećeg svijeta, odnosno za mjesta u kojima ne postoji uvjeti za klasično zbrinjavanje karijesnih lezija (nedostatak struje za uporabu radne jedinice, lampe za polimerizaciju, mješalica i sl.) Terapija se svodi na odstranjenje karijesne mase ekskavatorom te nanošenje visokoviskoznog staklenionomernog cementa (u ovom slučaju Fuji IX) u kavitet. Visokim otpuštanjem fluora uz odstranjenu karijesnu masu u velikoj je mjeri zaustavljeno širenje karijesa te smanjena potreba za endodontskom i kirurškom terapijom.

## 6. Upotrebljavaju li se visoko viskozni staklenionomeri u svakodnevnoj praksi?

Naravno, u svakodnenoj praksi se koriste za zbrinjavanje karijesnih lezija na mlječnim zubima, za zbrinjavanje petih klasa (naročito u području cementa korijena), za podloge i nadoknadu dentinske mase kod avitalnih zubi te kao privremeni ispuni na trajnim zubima.

## 7. Što su metalima pojačeni staklenionomeri ili cermet cementi?

To su staklenionomeri kojima su, određenom termičkom metodom obrade, dodane čestice kovina (zlata, plati-ne, paladija, srebra) u svrhu poboljšanja fizičko-

mehaničkih svojstava. Pokazuju povećanu otpornost na trošenje u odnosu na ostale staklenoionomerne cemente.

### 8. Što su smolom modificirani staklenoionomerni cementi?

Smolom modificirani staklenoionomerni cementi (*engl. resin modified glass ionomers*) su staklenoionomerni cementi kojima je dodana organska matrica čime se omogućilo i svjetlosno stvrđnjavanje takvog materijala.

### 9. To znači da se smolom modificirani staklenoionomeri stvrđnjavaju svjetлом?

Iako se to često može pročitati, to je **krivo**. Pomoću svjetla se polimerizira organska matrica dok se staklenoionomerni dio veže acidobaznom reakcijom (tzv. kemijskim putem). Tako se kod ove vrste materijala odvijaju tzv. svjetla i tamna reakcija.



Slika 1. Određivanje količine praška staklenoionomernog cementa

### 10. Što je to svjetla reakcija?

To je reakcija koja se zbiva za vrijeme osvjetljivanja materijala plavim vidljivim svjetлом, odnosno, to je reakcija polimerizacije organske smole.

### 11. Što je tamna reakcija?

Pojam tamne reakcije kod smolom modificiranih staklenoionomernih cemenata može se odnositi i na acido-baznu reakciju, kao i na radikalnu polimerizaciju nesvezane organske matrice koja zaostane nakon svjetlosne polimerizacije (više u sljedećem broje "Sonde"). To znači da se kod stvrđnjavanja smolom modificiranog staklenoionomera prvo počinje odvijati reakcija samim miješanjem, potom svjetla – svjetlosnom polimerizacijom i onda početno tamna unutar kaviteta.

**\*Oprez:** termin **tamna reakcija** može se uporabiti i za radikalnu polimerizaciju kod tzv. autopolimerizirajućih materijala te bez dodatnog objašnjenja može dovesti do nesporazuma.

### 12. U kakvom "pakiranju" dolaze staklenoionomeri na tržiste?

Mogu se naći u dva oblika:

- a) Tekućina + prah (zasebno "pakirane" u većoj količini)

Važno: paziti u kojem omjeru se miješa. U kompletu se nalazi dozator praha ("žličica") koji se primjenjuje na taj način da se uzme veća količina praha te se suvišak odstranjuje prilikom vađenja dozatora iz flašice struganjem njegove površine o plastični rub na otvoru (Slika 1).


Kad se dozator izvuče iz flašice, količina praha mora biti poravnata s površinom rubova dozatora. Ta količina praha mijese se s određenom količinom tekućine (jedna ili dvije kapi), već prema preporuci proizvođača.

### b) U kapsuliranom obliku

Doze su već unutar same kapsule određene. Njihovom aktivacijom, stavljanjem u miješalicu te nakon miješanja stavljanjem u nosač, imamo spreman materijal za unošenje u kavitet. Ovim načinom smanjuje se greška u određivanju količinskog omjera praha i tekućine te je s druge strane olakšano stavljanje materijala u kavitet s obzirom da se na vrhu svake ampule nalazi mala kanila (plastična cjevčica) koja nam omogućuje stavljanje materijala direktno u kavitet (Slika 2).

### 13. Koji su materijali na kompozitnoj osnovi?

Ovoj skupini pripadaju: hidridni kompoziti, kompoziti s mikropunjjenjem, komponeri, poli kiselinom modificirane smole (tablica 1.). (Zbog opsežnosti teme, o samim kompozitnim materijalima bit će više govora u sljedećoj "Sondi", dok će u ovom broju naglasak biti na razlikovanju materijala iz ove skupine).

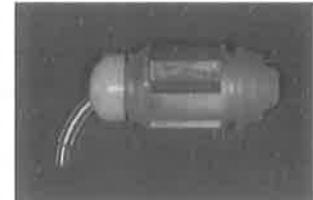

Slika 2. Staklenoionomerni cement - tvornički određena jednokratna doza u kapsuli (kiselina + prašak, međusobno odjeljen tankom pregradom)

### 14. Što su to poli kiselinom modificirane smole?

Poli kiselinom modificirane smole (*engl. polyacid modified resins* ili PAMR) u odnosu na konvencionalne i smolom modificirane staklenoionomere ne pokazuju acido-baznu reakciju za vrijeme stvrđnjavanja ili je ona gotovo zanemariva. Kasnije, vezanjem vode može doći do određene acido-bazne reakcije, ali je i ona malog inteziteta. Po kemijskom sastavu ova vrsta materijala slična je kompomerima, odnosno predstavljaju prijelaz prema njima kao jednokomponentnim materijalima.

### 15. Što su to kompomeri?

Pojavom na tržištu napravili su pravu pomutnju jer su, zbog neznanja, greškom svrstavani i u kompozite i u staklenoionomere. Sam naziv kompomer (akronim od **kompozit** i **staklenoionomer**) označava povezivanje kompozita i staklenoionomernog cementa u jedinstveni materijal. Po sastavu su bliži kompozitima (ako vam je lakše za razumjeti smatrajte ih kompozitima), ali u odnosu na njih posjeduju reaktivne čestice stakla i kisele polimerizirajuće monomere.

### 16. Postoji li kod kompomera acidobazna reakcija?

**Ne za vrijeme stvrđnjavanja**, i to ih razlikuje od konvencionalnih i smolom modificiranih staklenoionomera.

Tek naknadnim vezanjem vode iz sline dolazi do određene acido-bazne reakcije niskog stupnja.

### 17. Što to znači da se kompomeri onda ne svezuju na tvrda zuba tkiva kao staklenionomerni cementi?

Upravo tako, kompomeri ne sadrže vodu te kako su po sastavu bliži kompozitima, zahtijevaju primjenu određenog primera odnosno adhezijskog sustava u svrhu postizanja kvalitetne sveze.



Slika 3. Kompomer Dyract AP u jednokratnoj dozi (compula) s pripadajućim adhezivnim sustavom

**Zapamtite: Nikad ne koristite kompomer bez adhezijskog sustava kojeg je preporučio proizvodač (Slika 3).**

### 18. Otpuštaju li kompomeri fluor?

Otpuštanje fluora kod kompomera je znatno manje u odnosu na staklenionomerne cemente. Taj nedostatak nastao je se nadoknaditi dodatkom fluorida adhezijskom sustavu i/ili većim dodavanjem čestica što sadrže fluor česticama punila (Dyract, Compo-glass F).

	STAKLENIONOMERNI CEMENT	SMOLOM MODIFICIRANI CEMENT	KOMPOMER
SASTAV	pršak/tekućina, vodena osnova; miješanje ručno ili kapsulirano	pršak/tekućina, vodena osnova + organski monomer, miješanje ručno ili kapsulirano	jednokomponentan hidrofilni monomer nema vode, ne mijesha se, ("pakiran" kao kompozit)
VRIJEME RADA	1-2 min	nekoliko minuta, a stvarnjavanje počinje svjetлом	nije ograničeno, stvarnjava se svjetлом
NACIN STVRDJAVANJA	kiselo-bazna reakcija (cca 4-8 minuta), drugi fazu umutar 24h	svjetlosno stvarnjavanje, kiselo-bazna reakcija, radikalna polimerizacija	svjetlosna polimerizacija
OSJEĆLJIVOST NA VLAĆU NAKON STVRDJAVANJA	velika; preporuča se umokrenje laka na površinu	mala	nema osjetljivosti
POLIRANJE	prihvataljivo	dobro	vrlo dobro
SVEZIVANJE	samosvezivanje na caklinu i dentin	samosvezivanje, kod nekih materijala potreban primer	potreban predtretman dentina i primjena adhezijskog sustava
OSLOBLJAVANJE FILTERA	vrlo visoko	umjereno – vrlo visoko	umjereno – dobro
IZUCNI PROBLEMI	pučanje materijala	promjena boje ispunja nakon određenog vremena	sklonost rubnom obojenju ispuna

Tablica 2. Svojstva pojedinih skupina materijala (Modificirano prema Hinkel-ut "Moderne Füllungswerkstoffe")

### 19. Mogu li se razlikovati kompomeri od poli kiselinom modificiranih smola?

Naravno, Kompomeri su jednokomponentni materijali, dok se poli kiselinom modificirane smole moraju zamiješati. No to vas ne mora brinuti jer su kompoziti i kompomeri u potpunosti istisnuli primjenu materijala na osnovi poli kiselinom modificiranih smola, iako ih se još u ponekoj ordinaciji mogu naći.

\*Obratite pažnju: prije nekoliko godina u reklamnom prospektu jednog *dental depoa* napisano je da je Fuji II LC kompomer – u najmanju ruku recimo da je to velika greška. Molim vas, stoga, sve sumnje riješite s voditeljem vježbi i osnovne stvari učite na predavanjima i vježbama, a ne iz reklamnih brošurica..

### 20. Znači važno je napraviti jasnu razdoblju između konvencionalnih staklenionomernih cemenata, smolom modificiranih staklenionomernih cemenata i kompomera?

Točno, poradi mogućih grešaka u radu ove tri grupe treba jasno razdvojiti. U tu svrhu dan je prikaz u tablici 2.

### 21. Može li se dobiti barem popis osnovnih materijala iz svake skupine da nam bude lakše snaći se?

Naravno, u tablici 3. dan je prikaz tvorničkih imena prema grupi materijala kojoj pripadaju.

KONVENCIONALNI SIC	Ketac fil, Fuji-II, VPIaglass fil, Viscoglass
VISIOKOVJSKOZNI SIC	Kerac Molar, Fuji-JKG/P, Fuji-Plus, Fuji-II molar
SMOLOM MODIFICIRANI SIC	Photac Fil, Fuji-II LC, Viscoglass XR-Ionomer
POLI KISELINOM MODIFICIRANE SMOLE (PAMR)	Resinomer, Geriaure, Variolac
KOMPOMERI	Dyract, DyractAP, Histan, Génifil, Xeno

Tablica 3. Popis tvorničkih preparata prema skupinama kojima pripadaju



Nadam se da će Vam koristiti i pitanja i odgovori. Do sljedećeg broja "Sonde", kada će biti više riječi o staklenionomernim cementima i kompozitima (čak i o onima koji nisu spomenuti u tablici 1), želim Vam puno uspjeha u kliničkom radu i više sreće na ispitima.